

GERASOL MSD

Dispers Boyamada Redüktif Yıkayıcı ve Egalizatör

Yapısal Özellikler : Yağ asidi etoksile ürünlerin karışımı.

İyonik Yapı : Nonyonik.

Görünüm : Sarı, Berrak, H. Kıvamlı, Akıcı.

Kullanım özellikleri :

*GERASOL MSD, Dispers boya molekülün büyüklüğüne bağlı kalmaksızın abrajız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.

*Güç boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerin problemsiz boyanmasını sağlar.

*Yapısından dolayı dispersiyon problemi olan dispers boyalarla yapılan boyamalarda abrajız sonuçların alınmasını sağlar.

* GERASOL MSD, sık dokunmuş polyester kumaş, bobin ve levent HT boyamalarında mükemmel bir egalizasyon sağlayarak, abraj ve iç-dış renk farklarını ortadan kaldırır.

*Polyester baskıda polyester baskılı kumaşların redüktif yıkanmasında beyaz zeminin kirlenmesini engeller.

*Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, köpük yapmaz.

*Boya sökmek için GERASOL MSD'nin kullanımı çok iyi sonuç alınmasını sağlar.

Uygulama miktarı :

*GERASOL MSD banyoya verilmeden önce üç katı kadar su ile seyreltilmelidir.

- HT boyamada egalizatör olarak GERASOL MSD kullanımı:


ASETİK ASİT	0,5-1,0	g/L	pH: 5,0-5,5
GERASOL MLA	1,0-2,0	g/L	Sıcaklık 30-40°C'da kimyasallar
GERASOL DAB	1,0-1,3	g/L	verilir.
GERASOL MSD	0,25-0,5	g/L	130°C sıcaklığa 0,5/1dakikada
Dispers boya	x	g/L	ulaşılır, 30-45 dakika kalınır.

GERASOL MSD

Dispers Boyamada Redüktif Yıkayıcı ve Egalizatör

Polyester boyama sırasında GERASOL MSD kullanımı :

SICAKLIK / °C

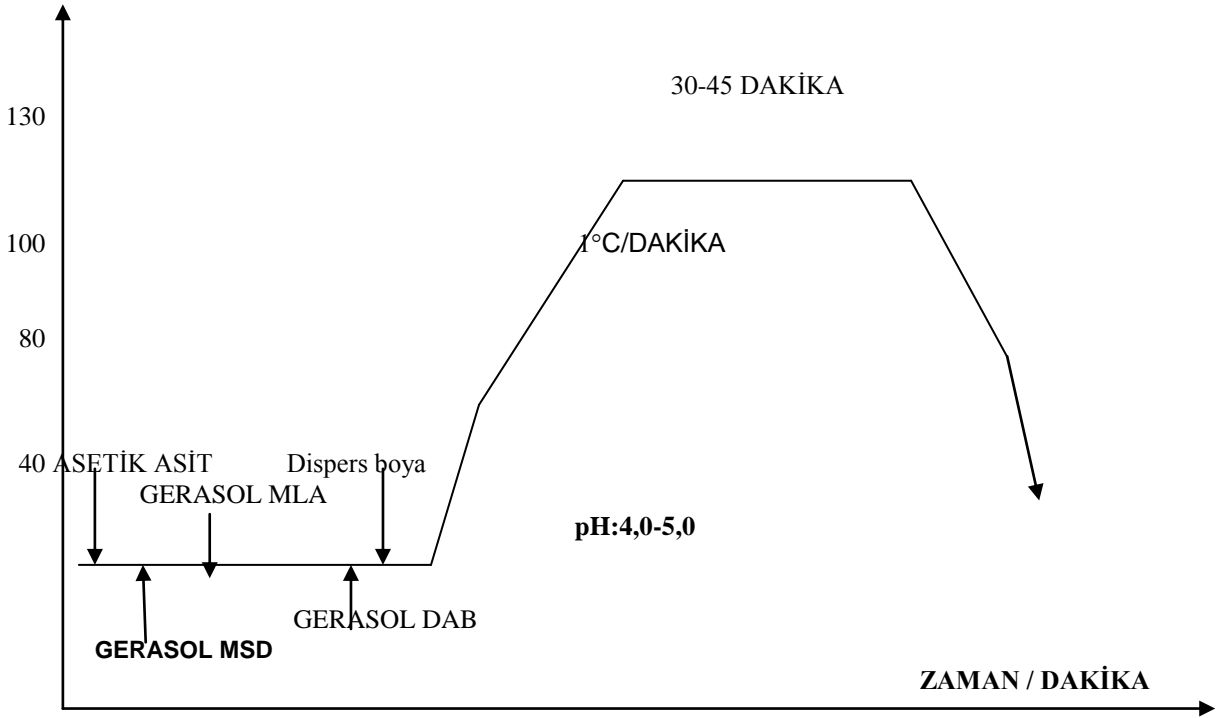

- Redüktif yıkamada GERASOL MSD kullanımı:

GERASOL REDUKTAN

0,4-0,8 g/L

80-90°C'da 30-40 dakika muamele edilir.

KOSTİK 38 °Be

2,0-5,0 mL/L

GERASOL MSD

0,5-1,0 g/L

GERASOL MSD

Dispers Boyamada Redüktif Yıkayıcı ve Egalizatör

*Hatalı boyanmış tekstil mamulün düzeltilmesi amacıyla GERASOL MSD kullanımı:
Bozuk ve abrajlı boyanmış tekstil mamulünün egalizasyon işlemi için;

GERASOL MSD 1-2 g/L

130°C, 30 Dakika muamele edilir.

Egalizasyon yeterli değil ise;

GERASOL MSD 1-2 g/L
GERASOL WS 1-2 g/L

130°C, 30 Dakika tekrar muamele edilir.

Dikkat edilecek hususlar :GERASOL MSD'nin kullanımında; proses şartlarının dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

Depolama ömrü :Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orjinal ambalajı bozulmadığı takdirde kalite standartlarını 6 ay korur.

Ambalaj şekli :60 kg'lık Plastik bidon, 200 kg'lık varil veya 1 m³'lük konteyner.